



Egererdő Zrt.

Mátraparkett

Alapítva: 1969

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Kérjük olvassa el figyelmesen!

Termékeink **100%-ban valódi fából** készülnek. Fizikai **tulajdonságaik** és az ezekből adódó használat közbeni viselkedésük is ezért teljes mértékben **megegyeznek a faanyagokéval**.

A faanyagok egyik fontos tulajdonsága a higroszkóposág vagyis nedvszívóképesség, ami alapján a **faanyag képes felvenni** vagy éppen **leadni nedvességet** környezete nedvességtartalmától függően. A faanyag azon nedvességtartalmát, amely az adott hőmérsékleten a környezet (levegő) relatív páratartalmától függően állandósul **faegyensúlyi** (higroszkópikus egyensúlyi) **nedvességtartalom**nak nevezzük. Ugyanakkor a **nedvesség felvétele vagy leadása méretváltozást, vetemedést okoz** a fából készült használati tárgyknál.

Egy használatban lévő lakás átlagos hőmérséklete kb. 22-23 Celsius míg relatív páratartalma 45-55 %. **Termékeink nedvességtartalma** ehhez a klimatikus környezethez kerül beállításra, ami **9 ± 2 %**. Amennyiben a fából készült használati tárgyak (svédpadló, parketta, bútorzat stb.) környezetében a relatív páratartalom a fenti értékek között marad úgy azok esetleges méretváltozása elhanyagolható, szemmel nem érzékelhető.

Az évek során azonban **előfordulhatnak olyan időszakok** amikor a lakás levegőjének nedvességtartalma meghaladhatja a fenti értékeket vagy éppen jelentősen elmarad azoktól.

Kora nyáron, nyáron többször előfordulnak esős, hosszabb időszakok amikor a nagy meleg magas, nem ritkán 70-80%-os relatív páratartalommal párosul ami 13-14%-os faegyensúlyi nedvességtartalomnak felel meg. Ekkor a parketta nedvességet vehet fel a levegőből mindaddig, amíg nedvessége el nem éri az egyensúlyi pontot. Ekkora **nedvességfelvétel** azonban már jelentősebb méret vagy alakváltozással járhat. Egy-egy parkettadarabnál mérettől, fafajától függően a keresztmetszetben +0,1 mm-től +1-2 mm-ig is terjedhet a méretváltozás ráadásul az egymás mellé fektetett elemek miatt a felületen ez összeadódhat, így a felület méretváltozása, dagadása akár több centiméter is lehet. Kisebb mértékű nedvességfelvétel esetén lehet, hogy csak deformálódnak (teknősödnek, homorúvá válnak) az elemek, **de szélsőséges esetben akár fel is válhatnak azok, felpúposodhat a felület.**

Télen, általában fűtési időszakban, különösen hideg időszakokban viszont **lecsökkenhet a helység relatív páratartalma** akár 25 %-ra is ami 22 Celsius-nál 5-5,5%-os faegyensúlyi nedvességtartalmat jelent. Ilyenkor a parketta és a fából készült használati tárgyak nedvességet adnak le, ami viszont negatív irányú méretváltozást okoz. Ilyenkor elkezd recsegni a bútorzat és hézagok, **repedések jelenhetnek meg a svédpadló vagy parkettaelemek között.**

MIT LEHET TENNI?

Először is javasoljuk, hogy szerezzen be egy relatív páratartalom mérőt és helyezze el a szobában egy jól látható helyen!

folytatás a következő oldalon.....



H-3200 Gyöngyös, Kókút út 11. Tel.: +36-37-311-178 Fax: +36-37-312-561
E-mail: matraparkett@egererdo.hu Web: www.matraparkett.hu





Egererdő Zrt.

Mátraparkett

Alapítva: 1969

Amennyiben azt tapasztalja, hogy a helység páratartalma tartósan **meghaladja a javasolt 55%-t** (60 % felett mindenképpen) **próbáljon meg nedvességet kivonni a levegőből**. Erre alkalmas lehetnek a kereskedelemben kapható páratlanítók vagy légkondicionálók működtetése, de kisebb helységben a Ceresit Stop Pára is hatékony lehet.

Ha a helység páratartalma a javasolt **45% alá esik** (35% alatt mindenképpen) **párásítani kell**. Erre akár alkalmas lehet a fűtőtestre tett párologtató is, de egy olcsóbb párásító is megfelel.

Amennyiben odafigyel lakásának páratartalmára és szabályozza azt, megelőzheti a fából készült berendezési tárgyak és a parketta, svédpadló, bútorzat méretváltozását, recsegését és nem mellékesen megőrzi azok használhatóságát.

...és az egészségéért is tesz valamit, hiszen a túl nedves vagy éppen túl száraz környezetben nagyobb esélye van a légúti betegségek kialakulásának.

Tájékoztatásul a harmadik oldalon közreadjuk a **Keylwerth diagramot**, amely a hőmérséklet és páratartalom összefüggésben ábrázolja a **faegyensúlyi nedvességi értékeket**.

Amennyiben a témában vagy más parkettával, parkettázással kapcsolatban további kérdései lennének az alábbi linken is felteheti azokat:

<http://www.matraparkett.hu/informaciok/ajanlatkeres>

Üdvözlettel:

a Mátraparkett

Örök értékünk a fa!



H-3200 Gyöngyös, Kókút út 11. Tel.: +36-37-311-178 Fax: +36-37-312-561
E-mail: matraparkett@egererdo.hu Web: www.matraparkett.hu






Egererdő Zrt.

Mátraparkett

Alapítva: 1969

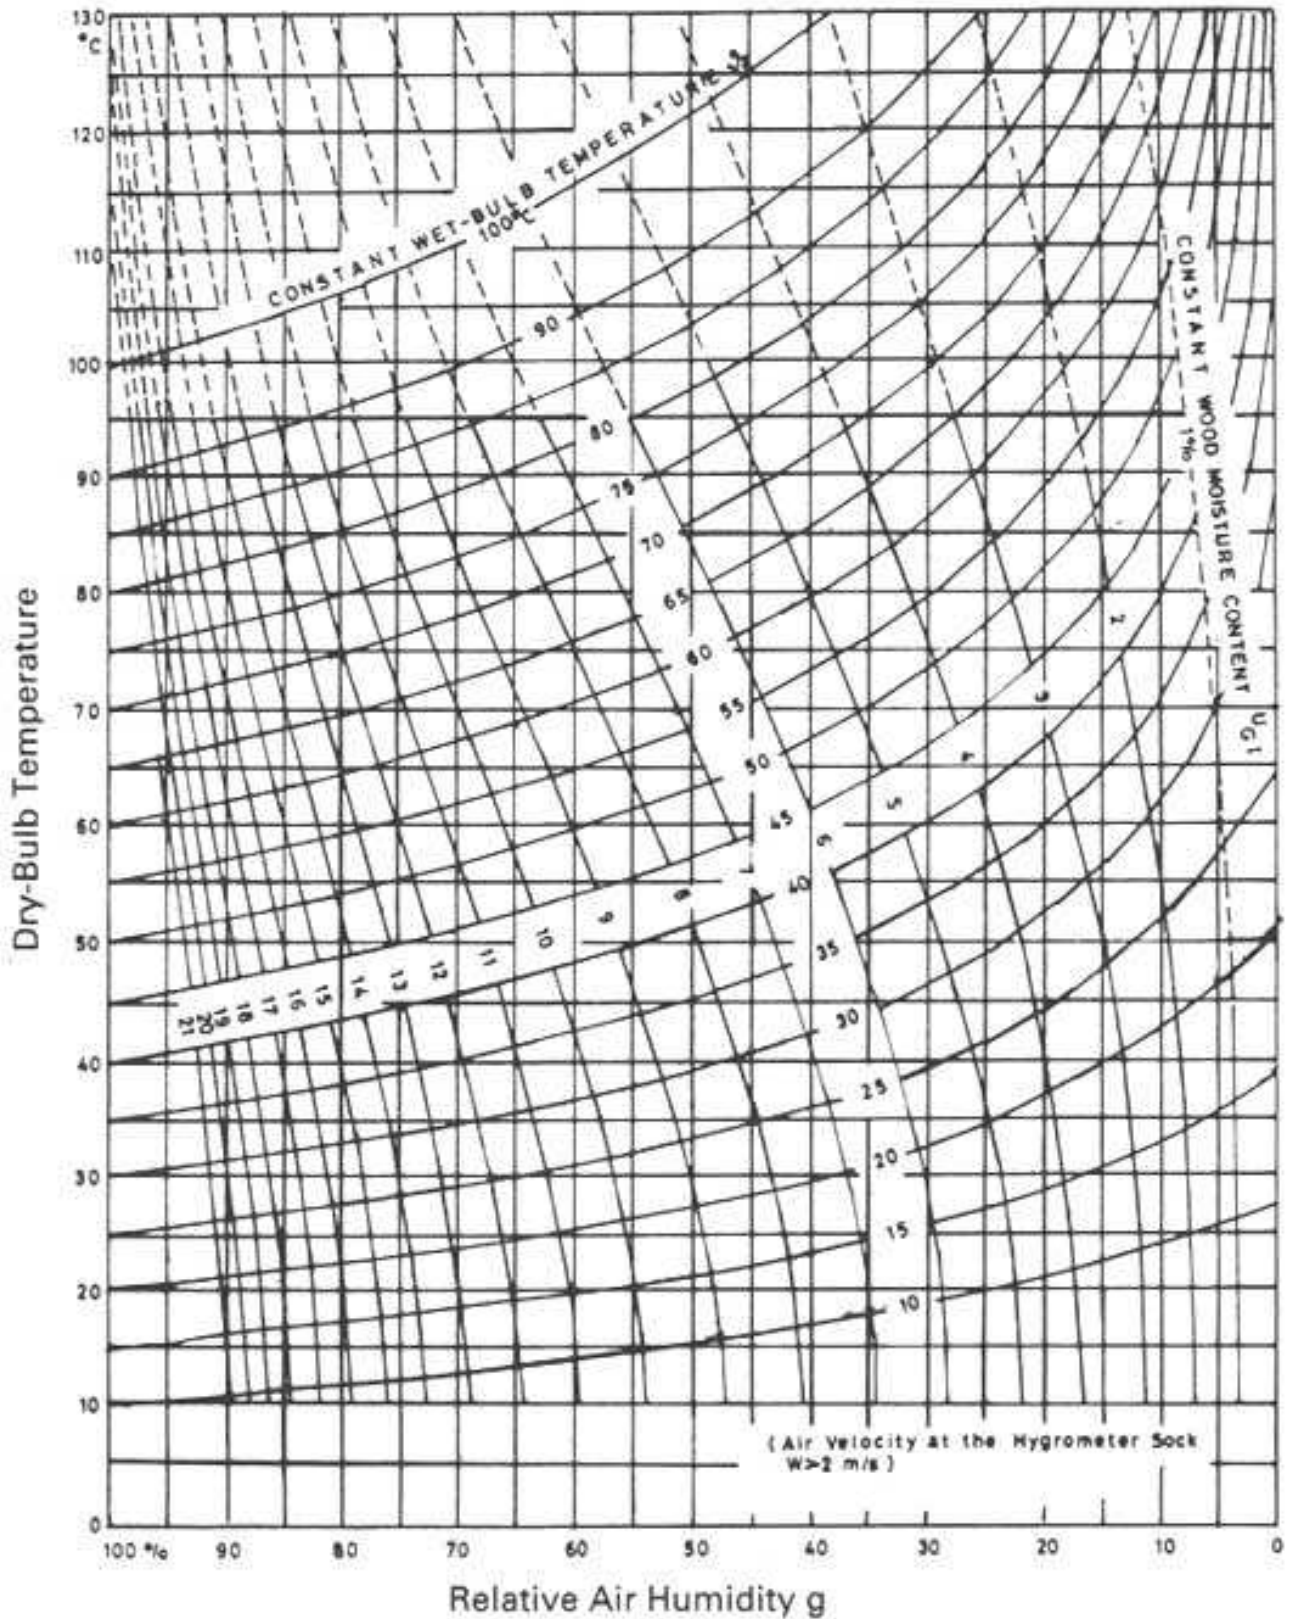

H-3200 Gyöngyös, Kókút út 11. Tel.: +36-37-311-178 Fax: +36-37-312-561
E-mail: matraparkett@egererdo.hu Web: www.matraparkett.hu

